



GRIS FLANELLE 2.5/5 (CE : 2/5.6)

Producteur : OMYA

Utilisateur : OMYA

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

2	5.6
---	-----

Norme NF P 18-545 Article 10

Code A (granularité type)


	0.063	d/2 1	d 2	4	D 5.6	1.4D 8	2D 11.2	f
Etendue e			15		15			
V.S.S.+U		5	20		100			1.80
V.S.S.		5	15		100			1.50
V.S.I.		0	0		85	98	100	
V.S.I.-U		0	0		80	97		
Valeur Type	0.2	0.2	1	62	100	100	100	0.2

Partie informative

Résultats de production

du 15/06/23 au 02/09/24

	0.063	1	2	4	5.6	8	11.2	f
Maximum	0.3	0	2	79	100	100	100	0.35
Xf+1.25xEcart-types	0.4	0	2	82	100	100	100	
Moyenne Xf	0.2	0	1	73	100	100	100	0.21
Xf-1.25xEcart-types	0.0	0	1	63	100	100	100	
Minimum	0.0	0	1	60	100	100	100	0.00
Ecart-type	0.13	0.1	0.5	7.7	0.0	0.0	0.0	0.131
Unité	%	%	%	%	%	%	%	%

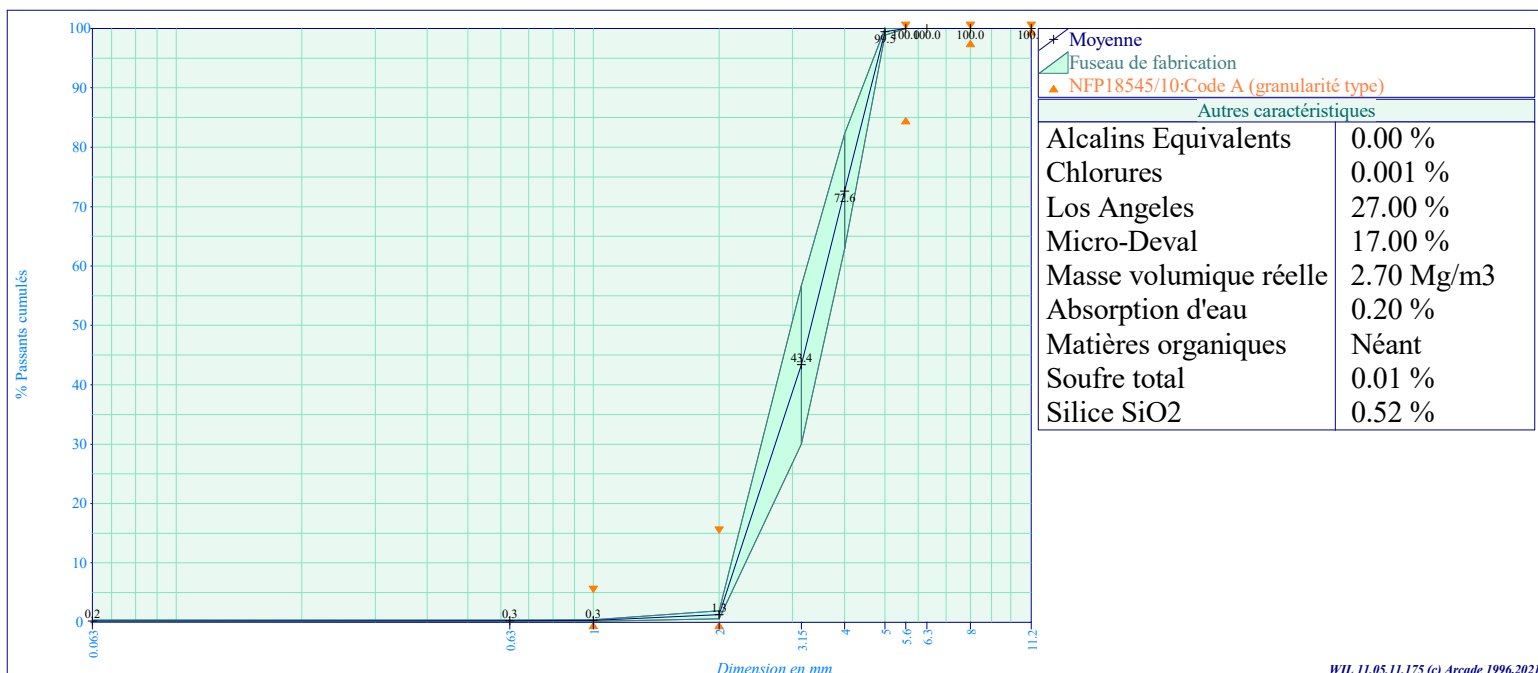

Autres caractéristiques	
Alcalins Equivalents	0.00 %
Chlorures	0.001 %
Los Angeles	27.00 %
Micro-Deval	17.00 %
Masse volumique réelle	2.70 Mg/m3
Absorption d'eau	0.20 %
Matières organiques	Néant
Soufre total	0.01 %
Silice SiO2	0.52 %